

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЛИСТЫ И ПОЛОСЫ ЛАТУННЫЕ

Технические условия

Brass sheets and strips.
SpecificationsГОСТ
931—90МКС 77.150.30
ОКП 18 4520

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на латунные горячекатаные и холоднокатаные листы и холоднокатаные полосы общего назначения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Листы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Толщина горячекатанных листов и предельные отклонения по толщине должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

мм

| Толщина | Предельное отклонение по толщине при ширине | | | | |
|---------|---|-------|-------|-------|------------|
| | 500, 550, 600, 710 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000, 2500 |
| 5,00 | —0,45 | —0,50 | —0,60 | —0,80 | —1,00 |
| 6,00 | | | | | |
| 7,00 | —0,50 | —0,60 | | | |
| 8,00 | | | | | |
| 9,00 | —0,60 | | —0,80 | —1,00 | —1,20 |
| 10,00 | | —0,70 | | | |
| 11,00 | | | | | |
| 12,00 | —0,70 | | —0,80 | —1,00 | —1,20 |
| 13,00 | | | | | |
| 14,00 | | | | | |
| 15,00 | | —1,00 | | | |
| 16,00 | | | | | |
| 17,00 | —0,80 | | —1,20 | —1,40 | —1,60 |
| 18,00 | | —1,20 | | | |
| 19,00 | | | | | |
| 20,00 | | | | | |
| 21,00 | —1,00 | —1,40 | —1,40 | —1,60 | —1,80 |
| 22,00 | | | | | |
| 24,00 | —1,20 | —1,60 | —1,60 | —1,80 | —2,00 |
| 25,00 | | | | | |

C. 2 ГОСТ 931—90

1.2.2. Ширина горячекатанных листов и предельные отклонения по ширине должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Ширина листа | Предельное отклонение по ширине |
|---------------|---------------------------------|
| 500, 550, 600 | |
| 710 | —15 |
| 1000 | |
| 1250 | |
| 1500 | —20 |
| 2000 | |
| 2500 | |

П р и м е ч а н и е. Каждому размеру по ширине может соответствовать любая длина из приведенных в табл. 3 при условии, что длина превышает ширину.

1.2.3. Длина горячекатанных листов и предельные отклонения по длине должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Длина листа | Предельное отклонение по длине |
|-------------|--------------------------------|
| 1000 | |
| 1410 | —20 |
| 1500 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | —30 |
| 4000 | |

1.2.4. Толщина холоднокатанных листов и предельные отклонения по толщине должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Размеры, мм

Таблица 4

| Марка латуни | Толщина холоднокатанных листов | Предельное отклонение по толщине при ширине | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|----------|-------|
| | | 500, 550, 600 | 710, 800 | 1000 |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63 | 0,40 | —0,06 | —0,09 | — |
| | 0,50 | | | |
| | 0,60 | —0,08 | —0,10 | —0,16 |
| | 0,70 0,80 | | | |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63 | 0,90 | —0,09 | —0,12 | —0,16 |
| | 1,00 1,10 | —0,10 | | |
| | 1,20 1,30 1,40 | —0,12 | —0,14 | —0,20 |
| | 1,50 1,60 1,80 | —0,14 | —0,16 | |
| ЛМц58—2, ЛО62—1 | 2,00 2,20 | —0,15 | —0,18 | —0,22 |
| | 2,50 | —0,18 | —0,20 | —0,24 |

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

| Марка латуни | Толщина холоднокатанных листов | Предельное отклонение по толщине при ширине | | |
|--|-----------------------------------|---|----------|-------|
| | | 500, 550, 600 | 710, 800 | 1000 |
| Л90, Л85 Л80, Л68, Л63, ЛМц58—2, ЛО62—1, ЛС59—1 | 3,00 | —0,18 | —0,20 | —0,24 |
| | 3,50 | —0,20 | —0,24 | —0,28 |
| | 4,00 | | | |
| | 4,50 | —0,22 | —0,27 | —0,32 |
| | 5,00 | | | |
| | 5,50 | —0,25 | —0,30 | —0,36 |
| | 6,00 | | | |
| | 6,50 | | | |
| | 7,00 | —0,27 | —0,36 | —0,40 |
| | 8,00 | | | |
| | 9,00 | —0,30 | —0,40 | —0,43 |
| | 10,00 | | | |
| | 11,00 | —0,36 | —0,50 | —0,60 |
| | 12,00 | | | |

1.2.5. Ширина холоднокатанных листов и предельные отклонения по ширине должны соответствовать приведенным в табл. 5.

Таблица 5

Размеры, мм

| Марка латуни | Ширина при длине | | | Предельное отклонение по ширине при толщине | |
|--|------------------|-------------------|-------------|--|-------|
| | 1410 | 1500 | 2000 | до 3 включ. | св. 3 |
| ЛС59—1 | — | 500 550 600 | — | | |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц58—2, ЛО62—1 | 710 | 600 | 800 1000 | —5 | —10 |

1.2.6. Длина холоднокатанных листов и предельные отклонения по длине должны соответствовать приведенным в табл. 6.

Таблица 6

Размеры, мм

| Марка латуни | Длина | Предельное отклонение по длине при толщине | |
|--|----------------------|--|-------|
| | | до 3 включ. | св. 3 |
| ЛС59—1 | 1500 | | |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц58—2, ЛО62—1 | 1410 1500 2000 | —10 | —20 |

1.2.7. Допускаются короткомерные горячекатаные и холоднокатанные листы в количестве не более 15 % массы партии. Размеры короткомерных листов должны быть не менее 500×1000 мм.

1.2.8. Толщина и предельные отклонения по толщине холоднокатанных полос должны соответствовать приведенным в табл. 7.

С. 4 ГОСТ 931—90

Таблица 7

Размеры, мм

| Марка латуни | Толщина полос | Предельное отклонение по толщине полос при ширине | | | | |
|---|---------------|---|---------------------|-----------------------|--|--|
| | | Нормальной точности от 40 до 600 включ. | Повышенной точности | | | |
| | | | от 40 до 300 включ. | св. 300 до 600 включ. | | |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63 | 0,40 | —0,06 | —0,04 | — | | |
| | 0,50 | | —0,05 | | | |
| | 0,60 | | —0,07 | | | |
| | 0,70 | —0,08 | —0,06 | —0,08 | | |
| | 0,80 | | | | | |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц58—2, ЛС59—1, ЛО62—1 | 0,90 | —0,09 | —0,07 | —0,09 | | |
| | 1,00 | —0,10 | | | | |
| | 1,10 | | | | | |
| | 1,20 | | | | | |
| | 1,30 | —0,09 | —0,10 | | | |
| | 1,40 | | | —0,12 | | |
| | 1,50 | | | | | |
| | 1,60 | —0,16 | —0,12 | | | |
| | 1,80 | | | | | |
| | 2,00 | | | | | |
| | 2,20 | | | —0,20 | | |
| | 2,50 | | | | | |
| | 3,00 | —0,14 | —0,14 | | | |
| | 3,50 | | | | | |
| | 4,00 | | | | | |
| | 4,50 | —0,25 | —0,16 | —0,16 | | |
| | 5,00 | | | | | |
| | 5,50 | | | | | |
| | 6,00 | | | | | |
| | 6,50 | | | | | |
| | 7,00 | | | | | |
| | 8,00 | | | | | |
| | 9,00 | —0,30 | —0,18 | —0,18 | | |
| | 10,00 | | | | | |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63 | 11,00 | —0,36 | — | — | | |
| | 12,00 | | | | | |

1.2.9. Ширина и предельные отклонения по ширине холоднокатаных полос нормальной точности должны соответствовать приведенным в табл. 8.

Таблица 8

мм

| Ширина полос | Предельное отклонение по ширине нормальной точности при толщине | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | до 1,0 | св. 1,0 до 2,0 включ. | св. 2,0 до 4,0 включ. | св. 4,0 до 6,0 включ. | св. 6,0 до 12,0 включ. |
| 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | —0,7 | —0,8 | —2,0 | — | — |
| 150, 200, 250, 300 | —1,5 | —1,5 | —3,0 | —3,5 | —7,0 |
| 350, 400, 450, 500, 550, 600 | —2,0 | —3,0 | | —4,0 | |

1.2.10. Ширина и предельные отклонения по ширине холоднокатаных полос повышенной точности должны соответствовать приведенным в табл. 9.

Таблица 9

мм

| Ширина полос | Предельное отклонение по ширине повышенной точности при толщине полос | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| | до 1,0 включ. | св. 1,0 до 2,0 включ. |
| 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | -0,5 | - |
| 150 | | -0,8 |
| 200, 250, 300 | -1,0 | -1,3 |
| 350, 400, 450, 500, 550, 600 | -1,2 | -1,6 |


1.2.11. Полосы изготавливают длиной от 500 до 2000 мм мерной, кратной мерной с интервалом 500 мм и немерной длины.

Предельное отклонение по длине мерной и кратной мерной длине — минус 10 мм.

1.2.12. Теоретическая масса 1 м² горячекатанных и холоднокатанных листов и полос приведена в приложении 1.

1.2.13. Размеры, точность изготовления, состояние материала, марку латуни листов и полос потребитель указывает в заказе. При отсутствии требований в заказе точность изготовления определяет изготавитель.

Условные обозначения представляют по схеме:

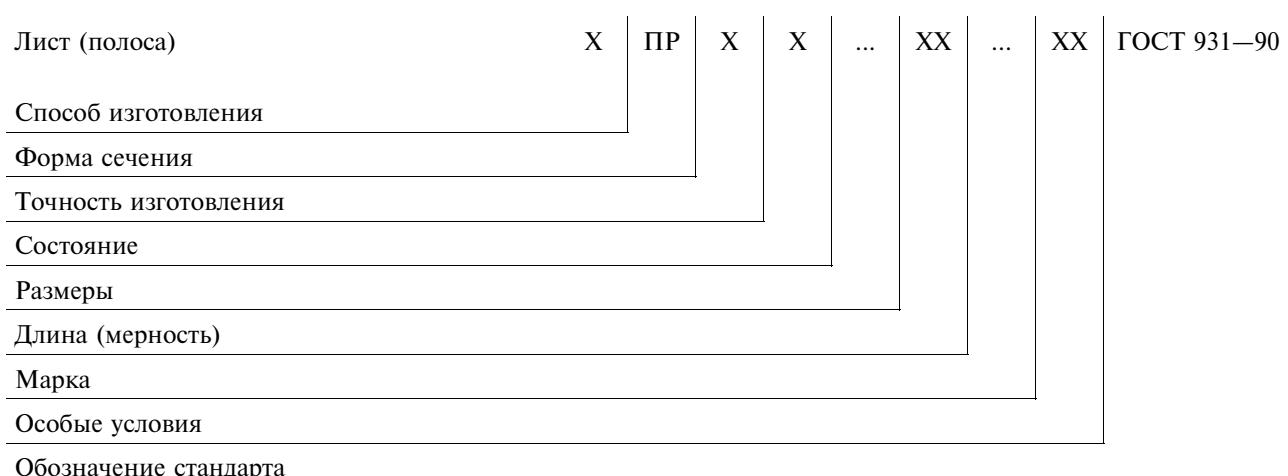

при следующих сокращениях:

Способ изготовления:

горячекатаный — Г;

холоднокатаный — Д;

Форма сечения:

прямоугольный (ая) — ПР.

Точность изготовления (для полос):

нормальная по толщине и ширине — Н;

повышенная по толщине и ширине — П;

нормальная по толщине и повышенная по ширине — К;

повышенная по толщине и нормальная по ширине — И.

Точность изготовления по длине холоднокатанных листов:

нормальная — Н;

повышенная — П;

высокая — В.

Состояние:

мягкое — М;

полутвердое — П;

твердое — Т;

С. 6 ГОСТ 931—90

особотвердое — О.

Длина (мерность):

немерная — НД;

мерная — МД;

кратная мерной — КД.

Особые условия:

антимагнитная — АМ.

Мерность указывается только для полос.

Вместо отсутствующих данных ставится знак X, кроме обозначения длины (мерности) и особых условий.

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й:

Лист горячекатаный размером 5×600×1500 мм из латуни марки Л63:

Лист ГПРХХ 5×600×1500 Л63 ГОСТ 931—90

Лист холоднокатаный, повышенной точности изготовления по длине, мягкий, размером 4×1000×2000 мм из латуни марки ЛМц58—2:

Лист ДПРПМ 4×1000×2000 ЛМц 58—2 ГОСТ 931—90

Полоса холоднокатаная, нормальной точности изготовления по толщине и ширине, твердая, размером 2,5×400×1000 мм, мерной длины, из латуни марки ЛО62—1:

Полоса ДПРНТ 2,5×400×1000 МД ЛО62—1 ГОСТ 931—90

(Поправка).

1.3. Характеристики

1.3.1. Листы и полосы изготавливают из латуней марок по ГОСТ 15527:

горячекатаные листы изготавливают из латуней марок Л63, ЛО62—1, ЛС59—1 и ЛМц58—2;

холоднокатаные листы и полосы — из латуней марок Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц58—2, ЛО62—1 и ЛС59—1.

1.3.2. По состоянию материала листы и полосы изготавливают:

мягкими — из латуней марок Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц58—2 и ЛС59—1;

полутвердыми — из латуней марок Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛС59—1 и ЛМц58—2;

твердыми — из латуней марок Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛС59—1, ЛМц58—2 и ЛО62—1;

особотвердыми из латуней марок Л68 и Л63;

пружинно-твёрдыми — из латуни марки Л63.

Особотвердые листы и полосы изготавливают толщиной до 2 мм включительно.

1.3.3. Поверхность листов и полос должна быть гладкой, чистой, свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр.

Допускаются отдельные мелкие поверхностные дефекты, не выводящие листы и полосы при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

Допускаются для мягких листов и полос малозначительные местные потемнения, покраснения и цвета побежалости.

1.3.4. Мягкие листы и полосы должны быть протравлены.

После безокислительного отжига мягкие листы и полосы травлению не подлежат.

1.3.5. Характеристики базового исполнения

1.3.5.1. Листы и полосы должны быть плоскими.

Прогиб не должен превышать 1,0 мм на каждые 100 мм ширины и 20 мм на каждые 1000 мм длины.

1.3.5.2. Листы и полосы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев.

Заворот кромки, волнистая и рваная кромка не допускаются.

Косина реза не должна превышать предельные отклонения по ширине и длине.

1.3.5.3. Серповидность полос толщиной до 4 мм не должна превышать 5 мм на 1 м длины, толщиной свыше 4 мм — 8 мм на 1 м длины.

1.3.5.4. Механические свойства листов и полос должны соответствовать приведенным в табл. 10.

Таблица 10

| Способ изготовле- ния | Марка латуни | Состояние материала | Толщина, мм | | Ширина, мм | | Временное сопротивление σ_b , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относи- тельное удлинение δ_{10} , %, не менее |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|---|---------------------|----------------------------|--------|--|---|
| | | | листа | полосы | листа | полосы | | |
| Холодно- катаные | Л90 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 600 включ. | До 600 | От 230(24) до 340(35) | 36 |
| | | Полутвер- дый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 290(30) до 390(40) | 10 |
| | | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до 10,00 | До 800 До 1000 | До 600 | Не менее 350(36) | 3 |
| | Л85 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 250(26) до 360(37) | 38 |
| | | Полутвер- дый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 320(33) до 430(44) | 12 |
| | | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до 10,00 | До 800 До 1000 | До 600 | Не менее 390(40) | 3 |
| | Л80 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 260(27) до 370(38) | 40 |
| | | Полутвер- дый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 330(34) до 430(44) | 15 |
| | | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до 10,00 | До 800 До 1000 | До 600 | Не менее 390(40) | 3 |
| Л68 | Л68 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 290(30) до 370(38) | 42 |
| | | Полутвер- дый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 340(35) до 470(48) | 20 |
| | Л63 | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,0 | От 0,40 до 10,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 430(44) до 540(55) | 10 |
| | | Особо- твёрдый | От 0,40 до 2,00 | От 0,40 до 2,00 | До 600 включ. | До 600 | Не менее 520(53) | — |
| | Л63 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 290(30) до 400(41) | 38 |

С. 8 ГОСТ 931—90

Продолжение табл. 10

| Способ изготовления | Марка латуни | Состояние материала | Толщина, мм | | Ширина, мм | | Временное сопротивление $\sigma_{\text{в}}$, Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_{10} , %, не менее |
|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--|---|
| | | | листа | полосы | листа | полосы | | |
| Холоднокатаные | Л63 | Полутвердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 340(35) до 470(48) | 20 |
| | | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до 10,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 410(42) до 570(58) | 8 |
| | | Особотвердый | От 0,40 до 2,00 | От 0,40 до 2,00 | До 600 включ. | До 600 | От 510(52) до 640(65) | 4 |
| | | Пружиннотвердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | Не менее 610(62) | — |
| | ЛС59—1 | Мягкий | От 3,00 до 12,00 | От 1,00 до 10,00 | До 600 включ. | До 600 | От 340(35) до 470(48) | 25 |
| | | Твердый | От 3,00 до 10,00 | От 1,00 до 10,00 | До 600 включ. | До 600 | От 460(47) до 610(62) | 5 |
| | ЛМц58—2 | Мягкий | От 1,00 до 12,00 | От 1,00 до 10,00 | До 1000 | До 600 | От 380(39) до 470(48) | 30 |
| | | Полутвердый | От 1,00 до 12,00 | От 1,00 до 10,00 | До 1000 | До 600 | От 420(43) до 590(60) | 15 |
| | | Твердый | От 1,00 до 10,00 | От 1,00 до 10,00 | До 1000 | До 600 | Не менее 590(60) | 3 |
| | ЛО62—1 | Твердый | От 1,00 до 10,00 | От 1,00 до 10,00 | До 1000 | До 600 | Не менее 390(40) | 5 |
| Горячекатаные | Л63 | — | От 5,00 до 25,00 | — | От 600 до 2500 | — | От 290(30) до 390(40) | 30 |
| | ЛО62—1 | — | От 5,00 до 25,00 | — | От 600 до 2500 | — | От 340(35) до 440(45) | 20 |
| | ЛС59—1 | — | От 5,00 до 25,00 | — | От 600 до 2500 | — | От 360(37) до 490(50) | 18 |
| | ЛМц58—2 | — | От 5,00 до 25,00 | — | От 600 до 2500 | — | Не менее 390(40) | 25 |

П р и м е ч а н и я:

1. Верхний предел временного сопротивления может быть выше, но не более чем на 20 Н/мм² (2 кгс/мм²) при сохранении относительного удлинения не менее приведенного в табл. 10.
2. Значения твердости указаны в приложении 2.
3. Глубина выдавливания при испытании на вытяжку сферической лунки приведена в приложении 3.

1.3.5.5. Холоднокатаные листы и полосы толщиной 1,0—10,0 мм должны выдерживать испытание на изгиб в холодном состоянии вдоль прокатки:

мягкие — на 180°;

полутвердые — на 90°

вокруг оправки с радиусом закругления, равным толщине листа или полосы. Появление следов надрывов и трещин не допускается.

1.3.6. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя

1.3.6.1. Листы горячекатаные изготавливают промежуточных размеров по толщине, ширине, длине с предельными отклонениями по ближайшему большему размеру, приведенными в табл. 1, 2, 3.

1.3.6.2. Листы холоднокатаные изготавливают промежуточных размеров по толщине, ширине, длине с предельными отклонениями по ближайшему большему размеру, приведенными в табл. 4, 5 и 6.

1.3.6.3. Листы холоднокатаные изготавливают повышенной точности по длине с предельным отклонением для листов толщиной до 3 мм включительно — минус 5 мм, толщиной свыше 3 мм — минус 10 мм.

1.3.6.4. Листы холоднокатаные изготавливают высокой точности по длине с предельным отклонением для листов толщиной свыше 3 мм — минус 6 мм.

1.3.6.5. Полосы изготавливают промежуточных размеров по толщине, ширине, длине с предельными отклонениями по ближайшему большему размеру, приведенными в табл. 7, 8 и 9.

При этом полосы повышенной точности по ширине изготавливают:

толщиной до 1 мм включ. — шириной до 100 мм включ.;

толщиной до 2 мм включ. — шириной от 150 до 600 мм включ.

Полосы мерной и кратной мерной длины изготавливают с предельным отклонением по длине — минус 10 мм.

1.3.6.6. Листы и полосы изготавливают повышенной точности по прогибу — не более 0,8 мм на каждые 100 мм ширины и не более 15 мм на каждые 1000 мм длины.

1.3.6.7. Листы и полосы изготавливают антимагнитными в соответствии с ГОСТ 15527.

1.3.6.8. Листы и полосы в полувердом состоянии из латуни марки Л63 изготавливают с временным сопротивлением σ_B от 380(39) до 470(48) Н/мм² (кгс/мм²).

1.3.6.9. Холоднокатаные листы и полосы изготавливают с механическими свойствами, приведенными в табл. 11.

Таблица 11

| Способ изготовления | Марка латуни | Состояние материала | Временное сопротивление σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_{10} , %, не менее |
|---------------------|--------------|---------------------|---|---|
| Холодно-катаные | Л90 | Мягкий | От 230(24) до 320(35) | 36 |
| | | Полутвердый | От 290(30) до 370(38) | 10 |
| | Л68 | Мягкий | От 280(29) до 370(38) | 42 |
| | | Мягкий | От 290(30) до 390(40) | 40 |
| | Л63 | Полутвердый | От 350(35) до 450(46) | 22 |
| | | Твердый | От 430(42) до 530(54) | 8 |

1.3.7. Характеристики исполнения, устанавливаемые по согласованию потребителя и изготавителя

1.3.7.1. Допускается требования к качеству поверхности устанавливать по эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.3.7.2. Горячекатаные и холоднокатаные листы толщиной свыше 4 мм изготавливают с обкатанной кромкой без обрезки.

1.3.7.3. Холоднокатаные листы и полосы толщиной 1—10 мм, прошедшие испытания на изгиб вдоль направления прокатки, испытаниям на растяжение не подвергают.

1.3.7.4. Допускается для испытания на растяжение и изгиб отбирать два листа или две полосы от партии.

1.4. Маркировка

1.4.1. На конце каждого листа или полосы наочно прикрепленном бумажном ярлыке должны быть нанесены не смываемой водой краской:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

условное обозначение листов или полос;

номер партии;

штамп или клеймо отдела технического контроля.

При отгрузке листов и полос, связанных в пачки, приведенные данные наносят на ярлык, прикрепляемый к пачке, или наклеенный на верхнюю полосу или верхний лист пачки.

1.4.2. Транспортная маркировка, место нанесения, способ исполнения транспортной маркировки, способ крепления ярлыка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

При транспортировании грузов воздушным транспортом ярлыки должны быть деревянными или металлическими и крепиться с двух сторон.

C. 10 ГОСТ 931—90

1.5. Упаковка

1.5.1. Упаковка должна обеспечивать защиту листов и полос от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ в процессе транспортирования и хранения.

Листы и полосы толщиной до 1,5 мм должны быть упакованы в плотные дощатые или решетчатые ящики.

Допускается упаковывать листы и полосы толщиной до 1,5 мм в пачки. Пачки должны быть обернуты в два слоя бумагой и защищены сверху и снизу досками (только для полос) или деревянными щитами, размеры которых соответствуют ширине и длине пачки, и перевязаны не менее чем в двух местах или крестообразно лентой размером не менее 0,3×20 мм или проволокой толщиной не менее 2 мм.

Листы и полосы толщиной от 1,5 мм и более должны быть упакованы в пачки с односторонней защитой перевязанными щитами по размерам пачки, как указано выше.

Допускается листы и полосы толщиной от 1,5 мм и более, массой каждого листа или полосы, превышающей 30 кг, укладывать в контейнеры по ГОСТ 18477 или в универсальные или специализированные контейнеры по нормативно-технической документации без упаковки и без защиты деревянными щитами.

При этом листы и полосы должны быть уложены и укреплены таким образом, чтобы не перемещались при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах. В качестве упаковочных средств и материалов и средств скрепления должны применяться:

ящики типов I, II—1, II—2, III—3, V—1, V—2, VI—1, VI—3 по ГОСТ 2991 и типов I—1, I—2 по ГОСТ 10198;

размеры ящиков по ГОСТ 21140 или по нормативно-технической документации;
доски и щиты по нормативно-технической документации;
бумага марок В-70, В-78 или Б по ГОСТ 2228;
лента по ГОСТ 3560;
проводка по ГОСТ 3282.

Упаковка и транспортирование листов и полос для районов Крайнего Севера или приравненных к ним районов — по ГОСТ 15846.

1.5.2. Грузовые места должны быть сформированы в транспортные пакеты. Габаритные размеры пакетов — по ГОСТ 24597.

Средства скрепления в транспортные пакеты — по ГОСТ 21650.

Масса грузового места или транспортного пакета не должна превышать 1250 кг.

1.5.3. Пакетирование проводят на поддонах по ГОСТ 9557 или с использованием брусков размером не менее 50×50 мм и длиной, равной ширине грузового места, в соответствии с требованиями ГОСТ 26663.

Транспортные пакеты должны быть обвязаны не менее чем в двух местах или крестообразно проволокой диаметром не менее 3 мм по ГОСТ 3282 или лентой размером не менее 0,5×30 мм по ГОСТ 3560.

Концы обвязочной проволоки скрепляют скруткой не менее пяти витков, лентой — в замок.

1.5.4. В каждый контейнер должен быть вложен упаковочный лист с указанием данных, приведенных в п. 1.4.1, и массы партии (нетто).

2. ПРИЕМКА

2.1. Листы и полосы принимают партиями. Партия должна состоять из листов и полос одного размера, одного способа изготовления, одной марки латуни, одного состояния материала, одной точности изготовления и сопровождаться одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
условное обозначение листов или полос;
результаты испытаний;
номер партии;
массу нетто партии.

2.2. Химический состав определяют на двух листах или двух полосах от партии.

Допускается на предприятии-изготовителе отбор проб проводить от расплавленного металла.

2.3. Для контроля толщины листов и полос от партии отбирают листы и полосы «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321. План контроля — по ГОСТ 18242*.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99.

Количество контролируемых листов и полос отбирают в соответствии с табл. 12.

При контроле толщины количество контролируемых точек на каждом отобранном листе или полосе определяют в зависимости от общего числа участков длиной 100 мм по периметру листа или полосы по табл. 13.

При периметре, не кратном 100 мм, конечный участок длиной свыше 50 мм, но не более 100 мм принимается за один участок.

Отобранные листы и полосы считают годными по толщине, если число результатов измерений, не соответствующих предельным отклонениям, приведенным в табл. 1, 4, 7, менее браковочного числа, приведенного в табл. 13.

Таблица 12

| Количество листов или полос в партии | Количество контролируемых листов или полос |
|--------------------------------------|--|
| От 2 до 8 | 2 |
| » 9 » 15 | 3 |
| » 16 » 25 | 5 |
| » 26 » 50 | 8 |
| » 51 » 90 | 13 |
| » 91 » 150 | 20 |
| » 151 » 280 | 32 |
| » 281 » 500 | 50 |
| » 501 » 1200 | 80 |
| » 1201 » 3200 | 125 |

Таблица 13

| Количество участков в листе или полосе (N) | Количество контролируемых точек в листе или полосе | Браковочное число |
|--|--|-------------------|
| От 2 до 8 | 3 | 1 |
| » 9 » 15 | 5 | 1 |
| » 16 » 25 | 8 | 2 |
| » 26 » 50 | 8 | 2 |
| » 51 » 90 | 13 | 2 |
| » 91 » 150 | 20 | 3 |
| » 151 » 280 и более | 32 | 4 |

2.3.1. Для контроля ширины, длины и косины реза листов и полос от партии отбирают листы и полосы в соответствии с табл. 14.

Партия считается годной, если число листов или полос, не соответствующих требованиям табл. 2, 3, 5, 8, 9 и пп. 1.2.11 и 1.3.5.2, менее браковочного числа, приведенного в табл. 14.

Допускается изготовителю при получении неудовлетворительного результата на одном из отобранных листов или на одной из отобранных полос контролировать каждый лист или каждую полосу партии.

Допускается изготовителю проводить контроль листов и полос в процессе производства.

Таблица 14

| Количество листов или полос в партии | Количество контролируемых листов или полос | Браковочное число |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| От 2 до 8 | 2 | 1 |
| » 9 » 15 | 3 | 1 |
| » 16 » 25 | 5 | 2 |
| » 26 » 50 | 8 | 2 |
| » 51 » 90 | 13 | 2 |
| » 91 » 150 | 20 | 3 |
| » 151 » 280 | 32 | 4 |
| » 281 » 500 | 50 | 4 |
| » 501 » 1200 | 80 | 4 |
| » 1201 » 3200 | 125 | 4 |

2.4. Проверку качества поверхности подвергают каждый лист или полосу партии.

2.5. Проверку прогиба подвергают два листа или две полосы от партии.

2.6. Для испытаний на растяжение (временное сопротивление и относительное удлинение) и изгиб отбирают по два листа или по две полосы от каждого полных 1000 кг и менее.

Для листов и полос толщиной более 8 мм для испытаний на растяжение и изгиб отбирают по два листа или по две полосы от каждого полных 3000 кг или менее.

Относительное удлинение определяют для листов и полос толщиной от 0,5 мм и более.

Испытание листов и полос из латуни марки ЛС59—1 на изгиб проводят по требованию потребителя.

C. 12 ГОСТ 931—90

2.7. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторного испытания распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Для анализа химического состава листов и полос от каждого отобранного листа или от каждой отобранный полосы вырезают по одному образцу.

Отбор и подготовку проб для химического анализа проводят по ГОСТ 24231.

Анализ химического состава проводят по ГОСТ 25086, ГОСТ 1652.1—ГОСТ 1652.13 и ГОСТ 9716.1—ГОСТ 9716.3 или другими методами, не уступающими по точности указанным.

При разногласиях анализ химического состава проводят по ГОСТ 25086, ГОСТ 1652.1—ГОСТ 1652.13.

3.2. Проверку качества поверхности и кромки листов и полос проводят осмотром без применения увеличительных приборов.

3.3. Толщину листов и полос измеряют микрометром по ГОСТ 6507 или по ГОСТ 4381.

Измерение толщины листов и полос проводят на расстоянии не менее 100 мм от вершины угла и не менее 15 мм от края листа или 10 мм от края полосы.

Контроль толщины листов или полос проводят с приемочным уровнем дефектности $AQL = 4\%$.

Толщину листов и полос измеряют на каждом отобранном листе или на каждой отобранный полосе в точках, расположенных равномерно-случайно по периметру листа или полосы.

Число листов или полос в партии (M), шт., вычисляют по формуле

$$M = 10^6 \frac{P}{\gamma H b l},$$

где P — масса партии, кг;

γ — плотность материала, г/см³;

H — толщина листа (полосы), мм;

b — ширина листа (полосы), мм;

l — длина листа (полосы), мм.

Количество контролируемых участков в листе или полосе (N), шт., вычисляют по формуле

$$N = \frac{2(l+b)}{100}.$$

Результаты измерения толщины листов или полос, не соответствующие предельным отклонениям, приведенным в табл. 1, 4, 7, не должны отличаться от допускаемых более чем на половину поля допуска.

3.4. Измерение ширины, длины и косины реза листов, ширины и длины полос проводят металлической линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой измерительной металлической по ГОСТ 7502, или штангенциркулем по ГОСТ 166. Измерение ширины проводят на одном месте на расстоянии 100 мм от края листа или полосы.

Измерение косины реза проводят по ГОСТ 26877.

3.5. Измерение прогиба листов и полос проводят по ГОСТ 26877.

3.6. Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019.

3.7. Серповидность измеряют по ГОСТ 26877.

3.8. Для испытаний на растяжение от каждого отобранного листа или каждой отобранный полосы вырезают по одному образцу. Отбор образцов — по ГОСТ 24047.

Испытание на растяжение листов и полос толщиной от 0,4 до 3 мм проводят по ГОСТ 11701 на образцах типа I или II с начальной расчетной длиной $l_0 = 11,3 \sqrt{F_0}$, шириной 20 или 15 мм.

Испытание на растяжение листов и полос толщиной 3 мм и более проводят по ГОСТ 1497 на образцах типа I или II шириной 20 мм для листов и полос толщиной до 7 мм включительно и шириной 30 мм для листов и полос толщиной более 7 мм. Начальная расчетная длина образцов равна $11,3 \sqrt{F_0}$.

3.9. Допускается изготовителю применять другие средства измерений и методы испытаний, обеспечивающие необходимую точность, установленную в настоящем стандарте.

В случае разногласий применяют средства измерения и методы контроля, установленные в пп. 3.2—3.8.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Листы и полосы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, и условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

Транспортирование листов и полос железнодорожным транспортом проводят мелкими, мало-тоннажными и повагонными отправками.

При длине листов или полос свыше 3 м и массы грузового места более 1250 кг транспортирование осуществляется в крытых вагонах или на открытом подвижном составе в контейнерах по ГОСТ 18477 или по нормативно-технической документации.

При отсутствии перегрузки в пути допускается листы и полосы транспортировать в контейнерах по ГОСТ 18477 или по нормативно-технической документации в пакетированном виде без упаковки в ящики и без защиты деревянными щитами.

4.2. Листы хранят в крытых помещениях. При хранении листы и полосы должны быть защищены от действия влаги, механических повреждений и воздействия активных химических реагентов. При соблюдении указанных условий хранения потребительские свойства листов и полос при хранении не изменяются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1 м² ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ХОЛОДНОКАТАНЫХ ЛИСТОВ И ПОЛОС

Таблица 15

| Толщина полосы или листа, мм | Теоретическая масса 1 м ² листа или полосы, кг, из латуни марок | | Толщина полосы или листа, мм | Теоретическая масса 1 м ² листа или полосы, кг, из латуни марок | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Л90, Л85, Л80 | Л68, Л63, ЛС59—1, ЛМц58—2, ЛО62—1 | | Л90, Л85, Л80 | Л68, Л63, ЛС59—1, ЛМц58—2, ЛО62—1 |
| 0,4 | 3,48 | 3,40 | 4,5 | 39,15 | 38,15 |
| 0,5 | 4,35 | 4,25 | 5,0 | 43,50 | 42,50 |
| 0,6 | 5,22 | 5,10 | 5,5 | 47,85 | 46,75 |
| 0,7 | 6,09 | 6,05 | 6,0 | 52,20 | 51,00 |
| 0,8 | 6,96 | 6,80 | 6,5 | 56,55 | 55,25 |
| 0,9 | 7,83 | 7,65 | 7,0 | 60,90 | 59,50 |
| 1,0 | 8,70 | 8,50 | 7,5 | 65,25 | 63,75 |
| 1,1 | 9,57 | 9,35 | 8,0 | 69,60 | 68,00 |
| 1,2 | 10,44 | 10,20 | 9,0 | 78,30 | 76,50 |
| 1,3 | 11,31 | 11,05 | 10,0 | 87,00 | 85,00 |
| 1,35 | 11,75 | 11,48 | 11,0 | 95,70 | 93,50 |
| 1,4 | 12,18 | 11,90 | 12,0 | 104,40 | 110,50 |
| 1,5 | 13,05 | 12,75 | 13,0 | 113,10 | 102,00 |
| 1,6 | 13,92 | 13,60 | 14,0 | 121,80 | 119,00 |
| 1,65 | 14,36 | 14,03 | 15,0 | 130,50 | 127,00 |
| 1,8 | 15,66 | 15,30 | 16,0 | 139,20 | 136,00 |
| 2,0 | 17,40 | 17,00 | 17,0 | 147,90 | 144,50 |
| 2,2 | 19,14 | 18,70 | 18,0 | 156,60 | 153,00 |
| 2,25 | 19,58 | 19,13 | 19,0 | 165,30 | 161,50 |
| 2,5 | 21,75 | 21,25 | 20,0 | 174,00 | 170,00 |
| 2,75 | 23,93 | 23,38 | 21,0 | 182,70 | 178,50 |
| 3,0 | 26,10 | 25,50 | 22,0 | 191,40 | 187,00 |
| 3,5 | 30,45 | 29,75 | 25,0 | 217,50 | 212,50 |
| 4,0 | 34,80 | 34,00 | | | |

Примечание. При вычислении теоретической массы плотность латуни марок Л90, Л85, Л80 принята равной 8,7 г/см³, а латуни марок Л68, Л63, ЛС59—1, ЛМц58—2 и ЛО62—1 — равной 8,5 г/см³.

C. 14 ГОСТ 931—90

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТВЕРДОСТЬ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ЛИСТОВ И ПОЛОС

Т а б л и ц а 16

| Марка латуни | Состояние материала | Твердость по Бринеллю | Марка латуни | Состояние материала | Твердость по Бринеллю |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Л90 | Мягкий | 60 | Л63 | Мягкий | 70 |
| | Полутвердый | 85 | | Полутвердый | 105 |
| | Твердый | 110 | | Твердый | 135 |
| Л85 | Мягкий | 65 | | Особотвердый | 160 |
| | Полутвердый | 95 | | Пружинно-твёрдый | 180 |
| | Твердый | 110 | | | |
| Л80 | Мягкий | 65 | ЛС59—1 | Мягкий | 100 |
| | Полутвердый | 95 | | Твердый | 200 |
| | Твердый | 120 | | | |
| Л68 | Мягкий | 70 | ЛМц58—2 | Мягкий | 85 |
| | Полутвердый | 105 | | Полутвердый | 100 |
| | Твердый | 125 | | Твердый | 120 |
| | Особотвердый | 155 | ЛО62—1 | Твердый | 145 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

**ГЛУБИНА ВЫТЯЖКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ВЫТЯЖКУ СФЕРИЧЕСКОЙ ЛУНКИ
ПРИ РАДИУСЕ ПУАНСОНА 10 мм**

Т а б л и ц а 17

Р а з м е р ы, мм

| Состояние материала | Марка латуни | Глубина выдавливания при толщине листа или полосы | | | |
|---------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 0,40—0,45 | 0,50 | 0,60—1,0 | 1,2—1,5 |
| Мягкий | Л68 | Не менее 10,0 | Не менее 11,0 | Не менее 11,5 | Не менее 12,0 |
| | Л63 | Не менее 9,5 | Не менее 9,5 | Не менее 10,0 | Не менее 10,5 |
| Полутвердый | Л68 | 8,0—10,0 | 9,0—11,0 | 9,5—11,5 | 11,0—13,0 |
| | Л63 | 7,0—9,0 | 7,0—9,0 | 7,5—9,5 | 8,0—10,0 |